



مقاله اصلی

مطالعه آزمایشگاهی استحکام باند برشی ۴ نوع دندان مصنوعی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۵ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

خلاصه

مقدمه: یکی از شایع ترین مشکلات در استفاده از پروتزهای متحرک، جدا شدن دندان های مصنوعی از بیس یا همان پایه پروتزی می باشد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی میزان استحکام باند برشی چند نمونه دندان مصنوعی رایج در بازار ایران بود.

روش کار: ۸ سنت از ۴ نوع (از هر نوع ۲ سنت) مختلف دندان های مصنوعی موجود و رایج در بازار ایران شامل فنیکس (BetaDent co,Iran)، پرزیدنت (Idealmakoo co,Iran)، یاماهاچی (Ivoclar Vivadent, Italy) و آیوکلار (Yamahachi Dental MGF co,Japan) (که در پروتزهای متحرک دندانی مورد استفاده قرار می گیرند تهیه شد. از هر سنت ۱۰ نمونه به ابعاد $2*4*2$ میلی متر در مجموع ۸۰ نمونه آماده گردید که این نمونه ها روی دو نوع آکریل Heat cure شامل "آیوکلار" (BetaDent Hot, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) و "آکروسان ProBase Hot" (ProBase Hot, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) (co,Iran) به منظور مقایسه تأثیر تکیبی نوع بیس و نوع دندان آکریلی مانت شدند. پس از مانت نمودن همه نمونه ها، تحت ۳۰۰۰ دور لود سایکلینگ قرار گرفته و سپس استحکام باند برشی نمونه ها اندازه گیری گردید.

نتایج: میانگین و انحراف معیار استحکام باند برشی نوع آکریل و دندان ها به ترتیب از بیشترین به کمترین، دندان آیوکلار $MPa = 244 \pm 25.96$ دندان یاماهاچی $MPa = 221.00 \pm 24.56$ دندان فنیکس $MPa = 179.80 \pm 22.46$ و در دندان پرزیدنت برابر $MPa = 150.73 \pm 21.20$ بوده است. اثر مقابله بین برند دندان و نوع آکریل وجود نداشت ($P=0.111$) اما بین نوع آکریل و همچنین بین نوع برند دندان تفاوت معنی داری وجود داشت (برای هر یک $P < 0.001$) در هر کدام از برند های دندان، میانگین استحکام باند برشی در آکریل آیوکلار بطور معنی داری بیشتر از آکریل آکروسان بود همچنین در هر نوع آکریل، بیشترین میانگین استحکام باند برشی در برند دندانی آیوکلار و کمترین استحکام باند برشی در برند دندانی پرزیدنت بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد استفاده از دندان آیوکلار و سپس یاماهاچی امکان جدا شدن دندان از بیس را کاهش می دهد. همچنین در هر کدام از برند های دندان، میانگین استحکام باند برشی در آکریل آیوکلار بطور معنی داری بیشتر از آکریل آکروسان بود.

کلمات کلیدی: استحکام باند برشی، دندان آکریلی، دنجر، بیس رزینی، بی دندانی

داود نوده‌ی^۱

علی یارمحمدی^۲

امیر طاهر میر مرتضوی^۱

عبدالرسول رنگ رزی^{۳*}

اگروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم

پزشکی مشهد، مشهد، ایران

دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،

ایران

مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

مشهد، ایران

Email: rangrazir@mums.ac.ir

پی نوشت: این مطالعه قادر تضاد منافع می باشد.

مقدمه

و یا خطاهای مکانیکی از جمله طراحی غلط پروتز و یا انتخاب مواد نامناسب باشد(۱۴). استحکام باند بین دندان مصنوعی و ماده بیس دنچر یکی از عوامل مهم در دنچرها می‌باشد که بر کیفیت زندگی بیمار تأثیر می‌گذارد(۱۵). از جمله شایع‌ترین مشکلاتی که در استفاده از پروتزاًهای متحرک مواجه هستیم، جدا شدن دندان‌های مصنوعی از بیس یا همان پایه پروتزی می‌باشد(۱۶). تعدادی از عوامل می‌توانند بر استحکام اتصال دندان‌ها به پایه پروتز تأثیر بگذارند، مانند اتصال شیمیابی ضعیف بین انواع مختلف دندان و مواد پایه پروتز، سطح کم در دسترس برای باندینگ، نیروی اکلوزال یا بار خستگی بیش از حد بر روی دندان‌ها در هنگام جویدن، آلودگی سطحی به دلیل باقی مانده موم در سطح مشترک بین دندان و مواد پایه در طول ساخت پروتز، در دسترس نبودن مونومر کافی در حین پلیمریزاسیون و یا فرآیندهای غیر بهینه پلیمریزاسیون(۱۷). علاوه بر این بایستی درنظر داشت که نوع مواد انتخابی و ویژگی‌های آنها نیز در استحکام اتصال بین دندان و بیس پروتز تأثیر می‌گذارد. در ساخت دندان‌های مصنوعی در ابتدا، پرسلن به دلیل سایش سریع رزین‌های آکریلی، مواد رایج دندانی بود. با این وجود، مشکلاتی در پرسلن‌ها مانند شکنندگی، حساسیت به فرسودگی (پایه دندان مصنوعی)، صدای تماس دندان‌ها، مشکل در خرد کردن و نیاز به گیرمکانیکی باعث گردید که رزین‌های آکریلی محبویت پیدا کردند(۱۸). اتصال شیمیابی دندان‌های ساخته شده از آکریل‌ها به بیس پروتز ویژگی مهم آنها نسبت به اتصال مکانیکی دندان‌های ساخته شده از پرسلن به بیس پروتز می‌باشد(۱۹). برای مقابله با مشکل جدا شدن دندان‌های مصنوعی از بیس آکریلی پروتز بایستی از جنبه‌های مختلف عواملی را که در این موضوع دخالت دارند بررسی نمود. یکی از جنبه‌های مهمی که در مطالعات مورد توجه قرار گرفته است نوع مواد و دندان‌های بکار گرفته شده می‌باشد. ولیکن این مطالعات در مورد محصولات داخلی به صورت محدود انجام شده است. بر همین اساس در این پژوهش دندان‌های مصنوعی رایج در بازار ایران از جهت باندشدن به آکریل مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل قابل توجه بودن

اگرچه شیوع از دست دادن کامل دندان‌ها به دلیل بهبود مراقبت‌های بهداشتی دهان و دندان و دسترسی به خدمات دندانپزشکی کاهش یافته است، اما باز هم بی‌دندانی همچنان یک مشکل اصلی برای افراد مسن است(۱). بی‌دندانی به شدت بر کیفیت زندگی بیمار و تغذیه او تأثیر می‌گذارد(۲)، زیرا توانایی فرد را برای انجام دو کار اساسی خوردن و صحبت کردن محدود می‌کند.

با افزایش سن، بیماری‌های مزمن سیستم دندانی باعث از دست رفتن دندان‌ها شده که در بعضی افراد متساقنه باعث نابودی کلیه دندان‌ها می‌شود. شایع‌ترین دلایل بی‌دندانی پوسیدگی و بیماری‌های پریودنتال و ترومما هستند(۳). میزان بی‌دندانی با سن، سطح سواد و درآمد تغییر می‌کند(۴). بی‌دندانی کامل، یک یافته شایع میان افراد مسن در جهان است(۵). مطالعات اخیر نشان داده‌اند بی‌دندانی کامل روی سلامت و کیفیت زندگی افراد مؤثر است(۶). از دست دادن دندان‌ها، عوارض نامطلوبی از نظر عملکرد و زیبایی دربی دارد(۴). در برخی مطالعات، بی‌دندانی کامل به عنوان یک فاکتور با ریسک بالا در ارتباط با سوء‌تغذیه، کاهش قدرت جویدن، بیماری عروق کرونری قلب و بعضی سلطان‌ها مطرح شده است(۷-۱۱). پروتزاًهای متحرک را می‌توان از مواد مختلفی، از جمله فلزات یا پلاستیک، مانند آلیاژ ریخته گری یا آکریل ساخته شود. پروتزاًهای متحرک مزایای کم تهاجمی بودن و گزینه درمانی کم هزینه‌تری را در مقایسه با پروتزاًهای دندانی ثابت دارد(۱۲، ۱۳).

پروتزاًهای متحرک برای جایگزینی دندان‌های از دست رفته به دو صورت پارسیل و کامل ساخته می‌شود و از دو جزء تشکیل شده‌اند که عبارت از دندان‌ها و پایه‌ای (بیس پروتز) است که دندان‌های مصنوعی به آن متصل شده و دندان‌ها را در محل اصلی شان نگه می‌دارد و به عنوان جایگزین استخوان و بافت نرم از دست رفته بیمار عملکرد خود را ایفا می‌کند.

مشکلات پروتزاًهای متحرک به عوامل متعددی بستگی دارد که شامل: مشکلات نشست پروتز، درد و ناراحتی، لقی، مشکلات فانکشنال، مشکلات ظاهری و مشکلات متفرقه، می‌باشد(۱۴). این مشکلات می‌تواند به علت خطاهای تشخیص و طرح درمان

قبل از انجام تست مورد نظر، نمونه‌ها به صورت دو به دو در مقابل هم ۳۰۰۰ دور با نیروی ۱۵۰ نیوتن در دستگاه لود سایکلینگ گذاشته شده و لود سایکلینگ انجام شد تا شیوه سازی حرکات جویدن در دهان انجام گیرد (شکل ۲).



شکل ۲. انجام سایکلینگ در دستگاه لود سایکلینگ

پس از انجام لود سایکلینگ استحکام باند برشی نمونه‌های مانت شده در آکریل های گرمما پخت در زاویه ۹۰ درجه در یک دوم سرویکالی تابه آکریل و سرعت تیغه ۲ میلیمتر بر دقیقه با استفاده از دستگاه تست یونیورسال SANTAM (شکل ۳) اندازه گیری شده و به بررسی و مقایسه‌ی آن در دندان‌های مصنوعی مختلف با بیس‌های متفاوت پرداخته شد.



شکل ۳. اندازه گیری استحکام باند برشی در دستگاه تست یونیورسال SANTAM

میزان نیروهای مایل و افقی به دندان‌ها در محیط دهان در این مطالعه استحکام باند برشی اندازه گیری و بررسی گردیده است.

روش کار

۸ ست از ۴ نوع (از هر نوع ۲ ست) مختلف دندان‌های مصنوعی موجود و رایج در بازار ایران شامل "فینکس" (BetaDent co,Iran)، "پرزیدنت" (Idealmakoo co,Iran)، "یاماهاچی" (Yamahachi co,Japan) و "Ivoclar" (Ivoclar Vivadent,Italy) که در پروتزها ای متحرک دندانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تهیه شدند. از هر ست ۱۰ نمونه تهیه شد. این نمونه‌ها به ابعاد ۲*۲*۴ میلی متر مکعب بود که به وسیله‌ی دستگاه CNC برش و تهیه شدند.

در مجموع ۸۰ نمونه تهیه گردید که این نمونه‌ها روی دو نوع آکریل heat cure شامل "ایوکلار" (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) و "آکروسان" (BetaDent co,Iran) به منظور مقایسه تأثیر ترکیبی نوع دندان آکریلی و نوع بیس مطابق با دستور کارخانه‌های سازنده آکریل‌ها مانت شدند (شکل ۱). نمونه از هر سری دندان آکریلی روی یک نوع آکریل. قبل از مانت سطح تحتانی همه نمونه‌های دندانی یک دور فر زamasی فیشور کشیده و سپس مونومر زده شد.



شکل ۱. مراحل مقل گذاری و مانت در آکریل گرمما پخت

از طرفی در هر دو نوع آکریل و همچنین بطور کلی (بدون در نظر گرفتن نوع آکریل) میانگین استحکام باند برشی در گروه پرزیدنت کمترین مقدار و سپس در برند فینکس کمتر از برندهای یاماهاچی و ایوکلار و همچنین در برند یاماهاچی کمتر از ایوکلار بود.

در تحلیل داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس دو عاملی استفاده گردید که نتیجه در جدول شماره ۳ آورده شده است. همانگونه که مشاهده می‌گردد اثر متقابل بین برند دندان و نوع آکریل وجود ندارد ($p=0,111$) اما بین نوع آکریل و همچنین بین نوع برند دندان تفاوت معنی داری وجود دارد (برای هر یک $p<0,001$). طبق شکل ۵ کاملاً واضح است که در هر کدام از برندهای دندان، میانگین استحکام باند برشی در آکریل ایوکلار بطور معنی داری بیشتر از آکریل آکروسان بود همچنین در هر نوع آکریل، بیشترین میانگین استحکام باند برشی در برند دندانی ایوکلار و کمترین استحکام باند برشی در برند دندانی پرزیدنت بود.

جدول ۲. شاخصهای آماری میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار استحکام باند برشی به تفکیک گروههای آکریل و برند دندان

	برند دندان	نوع آکریل	میانگین	انحراف معیار	کمترین	بیشترین
	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa
۱۸۵	۱۲۸	۲۱.۲۰	۱۵۰.۳۳	۱۵۰.۳۳	ایوکلار	
۱۲۸	۸۹	۱۳.۷۳	۱۰۸.۰۰	۱۰۸.۰۰	پرزیدنت	آکروسان
۱۸۵	۸۹	۲۷.۹۶	۱۳۰.۴۱	۱۳۰.۴۱	کل	
۲۱۲	۱۴۹	۲۲.۴۶	۱۷۹.۸۰	۱۷۹.۸۰	ایوکلار	
۱۵۱	۹۹	۱۷.۴۸	۱۲۳.۲۲	۱۲۳.۲۲	آکروسان	فینکس
۲۱۲	۹۹	۳۵.۰۸	۱۵۳.۰۰	۱۵۳.۰۰	کل	
۲۵۷	۱۸۰	۲۴.۵۶	۲۲۱.۰۰	۲۲۱.۰۰	ایوکلار	
۱۸۹	۱۳۰	۱۹.۶۰	۱۵۸.۷۰	۱۵۸.۷۰	یاماهاچی	آکروسان
۲۵۷	۱۳۰	۳۸.۵۹	۱۸۹.۸۵	۱۸۹.۸۵	کل	
۲۸۶	۲۱۴	۲۵.۹۶	۲۴۴.۲۰	۲۴۴.۲۰	ایوکلار	
۱۹۵	۱۲۳	۲۳.۹۳	۱۶۵.۷۵	۱۶۵.۷۵	ایوکلار	آکروسان
۲۸۶	۱۲۳	۴۶.۹۲	۲۰۹.۳۳	۲۰۹.۳۳	کل	
۲۸۶	۱۲۸	۴۲.۸۸	۲۰۰.۰۸	۲۰۰.۰۸	ایوکلار	
۱۹۵	۸۹	۳۰.۰۷	۱۳۹.۶۰	۱۳۹.۶۰	کل	آکروسان
۲۸۶	۸۹	۴۷.۹۸	۱۷۱.۴۷	۱۷۱.۴۷	کل	

روش‌های آماری

تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ انجام شد و از آزمون آنالیز واریانس دو عاملی (آکریل و برند) استفاده گردید. همچنین در انجام آزمون‌های آماری سطح معنی داری ۵ درصد در نظر گرفته شد.

ملاحظات اخلاقی

این پژوهش در کمیته اخلاق سازمانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد مصوب IR.MUMS.DENTISTRY.REC.1399.067 گردیده است.

نتایج

در این مطالعه نرمال بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که توزیع داده‌ها در گروههای برند دندان و نوع اکریل دارای توزیع نرمال می‌باشد (جدول ۱).

جهت درک بهتر نتایج، شاخصهای آماری میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار استحکام باند برشی به تفکیک گروههای و برند دندان در جدول شماره ۲ آورده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌گردد در همه برندهای دندان و همچنین بطور کلی (بدون در نظر گرفتن برند دندان) میانگین استحکام باند برشی در آکریل آکروسان بطور معنی داری کمتر از آکریل ایوکلار بود.

جدول ۱. نتیجه آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های استحکام برشی باند

توزیع	p-value	برند دندان آکریل
نرمال	۰.۰۸۱	ایوکلار
	۰.۸۸۰	آکروسان
نرمال	۰.۴۴۴	ایوکلار
	۰.۵۷۱	آکروسان
نرمال	۰.۹۳۷	ایوکلار
	۰.۷۶۱	آکروسان
نرمال	۰.۳۴۴	ایوکلار
	۰.۶۳۳	آکروسان

ایوکلار با $20.9/33 \pm 4.6/9.2$ مگاپاسکال بوده و بعد از آن به ترتیب یاماهاچی $\pm 18.9/8.5$ مگاپاسکال، فینکس $15.3 \pm 3.5/0.8$ مگاپاسکال و پرزیدنت $13.0 \pm 2.7/9.6$ مگاپاسکال کمترین میزان استحکام باند برشی را داشتند.

در مطالعه مشابه Gharebagh و همکاران دریافتند که بالاترین میزان استحکام باند برشی مربوط به دندان آکریلی ایوکلار و بعد از آن به ترتیب دندان کامپوزیتی اپل و دندان نانو کامپوزیتی بی استار قرار دارند. اضافه کردن مونومر به سطح دندان باعث تقویت باند دندان به بیس آکریلی می گردد (۲۱). گرچه در مطالعه حاضر غیر از دندان آکریلی ایوکلار، سایر دندان‌های مصنوعی مورد مطالعه با پژوهش Gharebagh تفاوت دارد اما بالا بودن میزان استحکام باند برشی در دندان آکریلی ایوکلار در هر دو مطالعه نسبت به سایر دندان‌های مصنوعی موجود نشان از برتری این نوع دندان نسبت به بقیه دندان‌ها دارد.


در مطالعه مشابه دیگری Nematollahi و همکاران گزارش نمودند که استحکام باند برشی دندان آکریلی ایوکلار نسبت به همه گروه‌ها با اختلاف معناداری بیشتر بوده است. درنتیجه قدرت باند بین دندان و آکریل در همه دندان‌های مصنوعی و رزین بیس مطلوب می باشد ولی با این حال نوع دندان مصنوعی می تواند نیروی شکست را تحت تاثیر قرار دهد (۲۲).

در پژوهشی که توسط Rostamkhani و همکاران انجام شد این نتیجه به دست آمد که بالاترین میزان استحکام باند کششی مربوط به ایوکلار بود و بعد از آن به ترتیب هراسیت، یاقوت و آکرادن特 قرار داشتند (۲۳). با توجه به این که تفاوت بین دو مطالعه از نظر اندازه گیری استحکام باند وجود دارد اما دندان ایوکلار در هر دو نوع استکام برشی و کششی بیشترین میانگین را دارا می باشد.

Mosharraf و همکاران در سال ۲۰۰۲ در مطالعه ای به بررسی استحکام اتصال سه نوع دندان مصنوعی ایرانی برلیان، مرجان و سوپرنوکلار با رزین‌های پایه پروتئز و مقایسه آن با یک نوع دندان مصنوعی خارجی ایوکلار، پرداختند. براساس نتایج مطالعه آنها، میانگین استحکام اتصال در دندان‌های مصنوعی ایرانی برلیان، مرجان و سوپرنوکلار در حد دندان خارجی ایوکلار که مورد

جدول ۳. نتیجه آزمون آنالیز واریانس دو عاملی برای متغیر استحکام باند برشی

p-value	F	میانگین مربعات	مجموع مربعات	منبع تغییر
<0.001	۴۵.۸۷۹	۲۱۴۴۷.۹۲۲	۶۴۳۴۳.۷۶۵	برند دندان
<0.001	۱۴۰.۸۶۳	۶۵۸۵۱.۸۵۱	۶۵۸۵۱.۸۵۱	نوع آکریل
0.111	۲.۰۷۹	۹۷۲.۱۲۶	۲۹۱۶.۳۷۸	* نوع آکریل برند دندان
		۴۶۷.۴۹۰	۳۰۸۵۴.۳۵۶	خطا
		۲۳۴۳۸۸۹.۰۰۰	۲۳۴۳۸۸۹.۰۰۰	کل

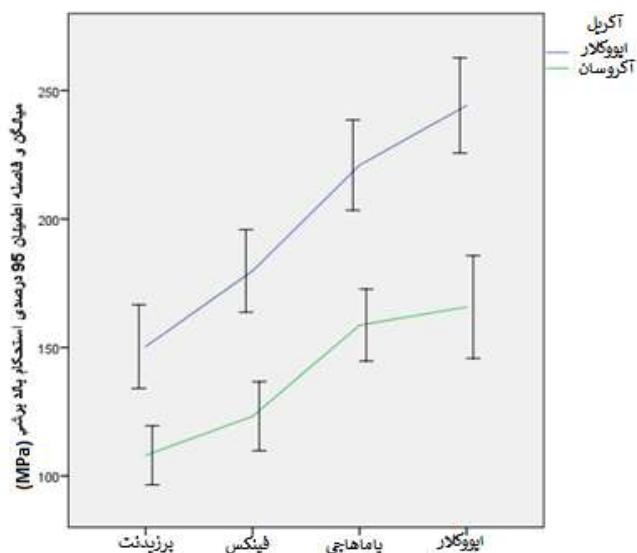

شکل ۵. میانگین استحکام باند برشی با فاصله اطمینان ۹۵ درصدی به تفکیک گروه‌های مورد مطالعه

بحث

مهم ترین یافته مطالعه حاضر این مطلب بوده است که در بین ۴ نوع دندان مصنوعی پرزیدنت، یاماهاچی، فینکس و ایوکلار که در بازار ایران رایج می باشند، دندان مصنوعی ایوکلار بیشترین استحکام باند برشی را داشته است. بسیاری از مطالعات از تست‌های استحکام صرف کششی استفاده می کنند، اما در واقعیت شرایط عملکردی داخل دهان اقتضا می کند که از تست استحکام باند برشی جهت ارزیابی استجکام باند بین دندان مصنوعی و بیس پروتئر استفاده نمود (۲۰).

بر این اساس بالاترین میانگین استحکام باند برشی مربوط به

هنگام پلی مریزه شدن باید در تماس با دندان‌های مصنوعی باشد. دوم این که شبکه پلیمری رزین آکریلی دست دندان بایستی با پلیمر تشکیل دهنده دندان مصنوعی واکنش پیدا کند تا یک شبکه پلی مری در هم بافته ایجاد شود(۲۴).

Radford و همکاران طی مطالعات خود در سال ۲۰۱۴ به راهکارهای خوبی به منظور رسیدن به حداکثر استحکام باند پرشی در دندان‌های آکریلی دنچرها رسیدند که بعضی از مهمترین موارد آن عبارت اند از: انتخاب دندان آکریلی مناسب، انتخاب بیس رزینی از همان کارخانه‌ی سازنده‌ی دندان مصنوعی، برداشتن گلیز قسمتی از دندان که در بیس قرار می‌گیرد، اعمال باندینگ به قسمتی از دندان که در بیس قرار می‌گیرد و برداشتن کامل موم متصل به دندان(۲۹).

بر این اساس جدا شدن دندان مصنوعی از رزین آکریلی پروتز ممکن است مربوط به عوامل متعدد نظر خصوصیات پایه مواد مورد استفاده (دندان‌ها یا رزین پایه پروتز)، عوامل مربوط به روند پخت آکریل (مثلاً آلدگی‌های مختلف یا مدت زمان سیکل پخت) و میزان مونومر موجود در طی پخت آکریل باشد(۳۰).

Andrade و همکاران در مطالعه خود اظهار داشتند که پلیمریزاسیون توسط رزین آکریلی میکروویو بیشترین میزان استحکام باند پرشی را نسبت به رزین water-bath دارد(۳۱). مقایسه بین دندان‌های مصنوعی آکریلیک و پرسلن نشان می‌دهد که دندان‌های اکریلیک به صورت شیمیایی به بیس دندان باند می‌شوند و تطابق ساده‌تری نسبت به پرسلن‌ها دارند(۳۲).

راهبردهای متفاوتی جهت افزایش استحکام باند دندان مصنوعی رزین آکریلی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به کار بردن مونومر مدل متاکریلات یکی از آن‌هاست(۳۳) که در مطالعه حاضر استفاده شده است. استفاده از بیس اکریلی گرما پخت در این مطالعه نیز در افزایش استحکام باند پرشی بی‌تأثیر نبوده است. بر اساس مطالعه Ghahramani و همکاران(۳۴) نتیجه به این صورت بود که در رزین گرما پخت دندان‌های آکریلی بالاترین استحکام باند پرشی را داشتند و تفاوت معناداری با هم نداشتند. با توجه به نتایج این مطالعه نوع دندان مصنوعی و روش پلیمریزاسیون میتواند نیروی شکست را تحت تأثیر قرار دهد.

تایید انجمن دندانپزشکان آمریکا است، می‌باشد (۵۰).

مشکل اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین‌های پایه پروتز به صورت یکی از مشکلات اصلی در علم پروتزهای دندانی باقی مانده است(۲۴). در حال حاضر دندان‌های مصنوعی آکریلی با قدرت اتصال بالای آکریل‌ها به رزین آکریلی پایه پروتز این مشکل را تا حد زیادی حل نمودند. این امر به آن دلیل امکان پذیر شد که روند پلیمریزاسیون در مدل متاکریلات مراحل فعالسازی و کراس لینک شدن مشابهی را طی می‌کند چرا که گروههای فعال کننده هر دو مولکول یکسان هستند(۲۵). در مطالعه حاضر از بیس مدل متاکریلات استفاده شده که مشابه مطالعه Dandiwal و همکاران(۲۶) که این نتیجه به دست آمد که وقتی از بیس گرما پخت استفاده می‌شود و همچنین مونومر اعمال می‌شود قدرت باند دندان آکریلی با بیس بیشتر است. با اینکه قدرت باند در یک نوع گرما پخت از نوع دیگر بیشتر بود این اختلاف وقتی چشمگیر بود که از مونومر استفاده شود تا اینکه هیچ کاری صورت نگیرد. در مطالعه Madhave و همکاران نتیجه به این صورت شد که باند دندان آکریلی با بیس نسبت به روش معمول در صورت استفاده از مونومر افزایش و حتی در صورت استفاده از سایلن کوپلینک ایجنت بیشتر افزایش می‌یابد(۲۷).

Corsalini و همکاران در سال ۲۰۱۴ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که استحکام باند پرشی در دندان‌های آکریلی ۷۰ درصد بیشتر از دندان‌های سرامیکی بود و ماکریزم استحکام پرشی وقتی است که از بیس گرما پخت استفاده می‌شود و انتهای دندان‌ها با آلومینیوم اکساید سندبلاست می‌شود(۲۸).

از نقاط قوت این مطالعه بررسی استحکام باند پرشی انواع آکریل رایج در ایران که مورد استفاده در دندان‌های مصنوعی هستند مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که آکریل ایوکلار نسبت به آکریل آکروسان از استحکام باند پرشی بیشتری برخودار است.

در زمینه اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین پایه پروتز پژوهش‌های زیادی انجام و مشخص شده است که به طور کلی دو فرآیند بر ایجاد یک اتصال موفق بین دندان‌های مصنوعی و رزین آکریلی دندان مؤثر است. ابتدا رزین آکریلی پروتز در

ایوکلار و سپس یاماهاچی امکان جدا شدن دندان از بیس را کاهش می‌دهد. همچنین در هر کدام از برندهای دندان، میانگین استحکام باند برشی در آکریل ایوکلار بطور معنی داری بیشتر از آکریل آکروسان بود.

تشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است و بدینوسیله از این معاونت تشکر و قدردانی می‌شود.

References

1. Lipsky MS, Singh T, Zakeri G, Hung M. Oral Health and Older Adults: A Narrative Review. *Dentistry Journal*. 2024;12(2):30.
2. Soboleva U, Rogovska I. Edentulous patient satisfaction with conventional complete dentures. *Medicina*. 2022;58(3):344.
3. Al-Rafee MA. The epidemiology of edentulism and the associated factors: A literature Review. *Journal of family medicine and primary care*. 2020;9(4):1841.
4. Majdzade F, Ghorbanipour R, Majdzadeh F, Hojati T. Prevalence of edentulism among adults aged 35 years and over and associated factors in Yasooj. *Journal of Isfahan Dental School*. 2011;7(1):1-8.
5. Petersen PE, Yamamoto T. Improving the oral health of older people: the approach of the WHO Global Oral Health Programme. *Community dentistry and oral epidemiology*. 2005;33(2):81-92.
6. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century--the approach of the WHO Global Oral Health Programme. *Community dentistry and oral epidemiology*. 2003;31 Suppl 1:3-23.
7. Felton DA. Edentulism and comorbid factors. *Journal of prosthodontics: official journal of the American College of Prosthodontists*. 2009;18(2):88-96.
8. Sadighi Shamami M, Sadighi Shamami M, Amini S. Periodontal Disease and Tooth Loss as Risks for Cancer: A Systematic Review of the Literature. *Iranian journal of cancer prevention*. 2011;4(4):189-98.
9. Michaud DS, Fu Z, Shi J, Chung M. Periodontal Disease, Tooth Loss, and Cancer Risk. *Epidemiologic reviews*. 2017;39(1):49-58.
10. Antonoglou GN, Romandini M, Meurman JH, Surakka M, Janket S-J, Sanz M. Periodontitis and edentulism as risk indicators for mortality: Results from a prospective cohort study with 20 years of follow-up. *Journal of Periodontal Research*. 2023;58(1):12-21.
11. Kang EJ, Moon S-j, Lee K, Park IH, Kim JS, Choi YJ. Associations between missing teeth and the risk of cancer in Korea: a nationwide cohort study. *BMC Oral Health*. 2023;23(1):418.
12. Santiago JB, de Souza Leão R, Pellizzer EP, do Egito Vasconcelos BC, Dantas de Moraes SL. Evaluation of masticatory function, satisfaction, and quality of life among users of complete dentures relined with resilient materials - A systematic review. *Int J Prosthodont*. 2022.
13. Khangura S, Grobelna A, Haas R, Subramonian A. Longevity of Partial and Complete Dentures: CADTH Health Technology Review. 2023.
14. Geramipanah F, Asadi G. Post insertion problems of removable prosthesis: Causes, diagnosis and treatment. *The Journal of Islamic Dental Association of IRAN (JIDA)*. 2006;18(4):34-43.
15. Prpic V, Catic A, Kraljevic Simunkovic S, Bergman L, Cimic S. The Shear Bond Strength between Milled Denture Base Materials and Artificial Teeth: A Systematic Review. *Dentistry Journal*. 2023;11(3):66.
16. AlZaher ZA, Almaskin DF, Qaw MS, Abu Showmi TH, Abualsaud R, Akhtar S, et al. Chemo-mechanical approach to improve repair bond strength of denture teeth. *International Journal of Dentistry*. 2020;2020.
17. Zidan S, Silikas N, Haider J, Alhotan A, Jahantigh J, Yates J. Assessing Tensile Bond Strength Between Denture Teeth and Nano-Zirconia Impregnated PMMA Denture Base. *Int J Nanomedicine*. 2020;15:9611-25.

Mosharraf و همکاران بیان نمودند که رزین‌های آکریلی گرمابخت نسبت به سایر انواع رزین‌های آکریلی استحکام اتصال بیشتری با دندان‌های مصنوعی به وجود می‌آورند (۳۵).

نتیجه گیری

میانگین استحکام باند برشی در دندان مصنوعی ایوکلار بهتر از سایر دندان‌ها بود و به ترتیب دندان‌های یاماهاچی، فینکس و پرزیدنت در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. میانگین استحکام باند برشی در دندان مصنوعی یاماهاچی بهتر از دندان‌های فینکس و پرزیدنت بود. با توجه به نتایج به نظر می‌رسد استفاده از دندان

18. Dandekeri S, Mohandas S, Shetty SK, Ragher M, Rasheed M, Raj N. A study to assess the bond strength of acrylic teeth with different retentive features. *Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences*. 2020;12(Suppl 1):S510.
19. Tashiro S, Kawaguchi T, Hamanaka I, Takahashi Y. Bond strength of artificial teeth to thermoplastic denture base resin for injection molding. *Dent Mater J*. 2021;40(3):657-63.
20. Ioannidou A, Yannikakis S, Caroni C, Kourkoulis SK, Papavasileiou A. Shear bond strength between denture teeth and denture base using different bonding resins and tooth surface treatments. *Materials Today: Proceedings*. 2023.
21. Gharebagh TG, Hamedirad F, Miruzadeh K. Comparison of Bond Strength of Acrylic, Composite, and Nanocomposite Artificial Teeth to Heat-Cure Acrylic Denture Base Resin. *Frontiers in Dentistry*. 2019;16(3):166.
22. Nematollahi F, Azizi N, Shahabi S, Ghahremani L, Asgari Z, Bagheri H. Comparison effect of artificial tooth type and cyclic loading on the bond strength to auto-polymerized acrylic denture base resins. *Journal of Dental Medicine*. 2013;26(2):81-90.
23. Rosthamkhani F, Gharehchahi J, Asadollahzadeh M, Zebarjad SM, Gharehchahi M. Comparison of Tensile Strength of Four Kind of Acrylic Artificial Teeth to Acrylic Denture Base In Vitro. *Journal of Mashhad Dental School*. 2012;36(2):105-12.
24. Takahashi Y, Chai J, Takahashi T, Habu T. Bond strength of denture teeth to denture base resins. *International journal of prosthodontics*. 2000;13(1).
25. Papazoglou E, Vasilas AI. Shear bond strengths for composite and autopolymerized acrylic resins bonded to acrylic resin denture teeth. *The Journal of prosthetic dentistry*. 1999;82(5):573-8.
26. Dandiwal N, Kumar S, Jain S, Aggarwal R, Singla N, Reddy NK. Evaluation of Shear Bond Strength of Three Different Acrylic Resin and Artificial Denture Teeth with and without Monomer Application. *J Contemp Dent Pract*. 2019;20(1):94-100.
27. Madhav GV, Raj S, Yadav N, Mudgal I, Mehta N, Tatwadiya R. Shear bond strength of acrylic teeth to acrylic denture base after different surface conditioning methods. *The journal of contemporary dental practice*. 2013;14(5):892-7.
28. Corsalini M, Di Venere D, Pettini F, Stefanachi G, Catapano S, Boccaccio A, et al. A comparison of shear bond strength of ceramic and resin denture teeth on different acrylic resin bases. *The open dentistry journal*. 2014;8:241-50.
29. Radford DR, Juszczak AS, Clark RK. The bond between acrylic resin denture teeth and the denture base: recommendations for best practice. *British dental journal*. 2014;216(4):165-7.
30. Cardash HS, Applebaum B, Baharav H, Liberman R. Effect of retention grooves on tooth-denture base bond. *The Journal of prosthetic dentistry*. 1990;64(4):492-6.
31. Andrade de Freitas SL, Brandt WC, Miranda ME, Vitti RP. Effect of Thermocycling, Teeth, and Polymerization Methods on Bond Strength Teeth-Denture Base. *International journal of dentistry*. 2018;2018:2374327.
32. Yanikoglu D, Duymus D, Bayindir D. Comparative bond strengths of autopolymerising denture resin and light cured composite resin to denture teeth. *International dental journal*. 2002;52(1):20-4.
33. Chung R, Clark R, Darvell B. The bonding of cold-cured acrylic resin to acrylic denture teeth. *Australian dental journal*. 1995;40(4):241-5.
34. Ghahramani L, Shahabi S, Amirjan A, Fazel A. Comparison of bond strength of composite and acrylic teeth to heat-cured and auto-polymerized acrylic denture base. *Journal of Dental Medicine*. 2011;24(3):215-66.
35. Moshref R. A review of the factors affecting the bond strength of artificial teeth to acrylic resin based on removable dentures. *Journal of Isfahan Dental School*. 2010;5(4):225-33.

Original Article

Experimental study on shear bond strength of 4 types of denture teeth

Received: 26/12/2023 - Accepted: 29/02/2024

Davood Nodehi¹

Ali Yarmohammadi²

Amirtaher Mir Mortazavi¹

Abdolrasoul Rangrazi^{3*}

¹ Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

²School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

³ Dental Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Email: rangrazir@mums.ac.ir

Abstract

Introduction

After post-delivery wounds, the most common reason for patients to return to dentists is due to the separation of artificial teeth from acrylic base of dentures. The purpose of this experimental study was to evaluate the shear strength of some common artificial teeth in the Iranian market.

Material and Method

8 sets of 4 types (2 sets of each type) of different artificial teeth available and common in the Iranian market are prepared; including Finex (BetaDent co, Iran), "President" (Idealmakoo co, Iran), "Yamahachi" (Yamahachi co, Japan) and "Ivoclar" (Ivoclar Vivadent, Italy) used in removable dentures.

10 samples were prepared from each set. These samples were $4 * 2 * 2 \text{ mm}^3$, which were prepared by CNC machine (Computer Numerical Control, Nemov CO, Iran).A total of 80 samples were prepared, which were mounted on two types of heat cure acrylics, including "Ivoclar" probase hot (Ivoclar Vivadent Liechtenstein) and "Acrosan" (BetaDent co, Iran) to compare the combined effect of acrylic base type and artificial teeth type. Lower surface of all artificial teeth samples were milled and then monomer applied. After mounting, all samples were subjected to 3000 load cycles and then the shear strength of artificial teeth samples mounted in heat-cured acrylics measured by using UTM (Universal Testing Machine,SANTAM Co., Iran).

Results

Mean and standard deviation of acrylic shear bond strength of artificial teeth from highest to lowest: in Ivocular artificial teeth 244.20 ± 25.96 , in Yamahachi artificial teeth 221.00 ± 24.56 , in Finex artificial teeth 179.8 ± 22.46 and in President artificial teeth were 150.33 ± 21.20 .There is no interaction between artificial tooth brand and type of acrylic base ($p = 0.111$) but there is a significant difference between type of acrylic base and artificial tooth brand ($P < 0.001$ for each).In every artificial tooth brands, the average of shear bond strength in Ivoclar acrylic base was significantly higher than Acrosan acrylic base. Also, in each type of acrylic bases, the highest average of shear bond strength was in Ivoclar artificial tooth brand and the lowest shear bond strength was in President artificial tooth brand.

Conclusion

The average of shear bond strength of Yamahachi artificial teeth was higher than Finex and President. According to findings, it seems use of Ivocular and Yamahachi artificial teeth respectively decreases the possibility of separation of artificial teeth from acrylic base. In every artificial tooth brands,the average of shear bond strength in Ivoclar acrylic base was significantly higher than Acrosan acrylic base.

Key words: Shear bond strength, Acrylic teeth, Denture Base resin, Edentulism

Acknowledgement: There is no conflict of interest